



中华人民共和国煤炭行业标准

MT 146.1—2011
代替 MT 146.1—2002

树脂锚杆 第1部分：锚固剂

Resin anchor bolts—
Part 1: Capsules

2011-04-12 发布

2011-09-01 实施

国家安全生产监督管理总局 发布

前　　言

MT 146 的本部分的第 5 章为强制性的,其余为推荐性的。

本部分按照 GB/T 1. 1—2009 给出的规则起草。

MT 146《树脂锚杆》分为 2 个部分:

——第 1 部分:锚固剂;

——第 2 部分:金属杆体及其附件。

本部分为 MT 146 的第 1 部分。本部分代替 MT 146. 1—2002《树脂锚杆 锚固剂》。

本部分与 MT 146. 1—2002 相比主要变化如下:

——增加了固胶比的要求和试验方法(见 5. 5 和 6. 4);

——树脂胶泥稠度要求由 16 mm 提高到 30 mm(见 5. 4,2002 年版的 5. 4);

——增加了抗拔力的术语、要求和试验方法(见 3. 8、5. 8 和 6. 7);

——80 ℃热稳定性能由 16 h 提高到 20 h(见 5. 10,2002 年版的 5. 8. 2)。

本部分由中国煤炭工业协会提出。

本部分由煤炭行业煤矿专用设备标准化技术委员会归口。

本部分起草单位:煤炭工业北京锚杆产品质量监督检验中心、煤炭科学研究院建井研究分院、安徽淮河化工股份有限公司。

本部分主要起草人:丁全录、郭建明、张宇、王雪礼。

本部分的历次版本发布情况为:

——MT 146. 1—1986、MT 146. 1—1995、MT 146. 1—2002。

树脂锚杆

第 1 部分：锚固剂

1 范围

MT 146 的本部分规定了树脂锚杆锚固剂(以下简称锚固剂)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本部分适用于矿山井巷支护用的锚固剂。

井筒装备的安装、基础锚固等工程所需的锚固剂也可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1346—2001 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T 2828.2—2008 计数抽样检验程序 第 2 部分：按极限质量 LQ 检索的孤立批检验抽样方案

GB/T 2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 10111 随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

MT/T 154.1 煤矿机电产品型号编制方法 第 1 部分：导则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于 MT 146 的本部分。

3. 1

树脂锚杆 resin anchor bolts

以树脂锚固剂配以各种材质杆体及托盘、螺母等构件组成的锚杆。

3. 2

树脂锚固剂 resins and capsules

起粘结锚固作用的材料称锚固剂。树脂锚固剂由树脂胶泥与固化剂两部分分隔包装成卷形，混合后能使杆体与被锚固体煤、岩粘结在一起。

3. 3

树脂胶泥 resin putty, resin mastic

由树脂、填料和化学助剂组成的胶泥状材料。

3. 4

固化剂 catalyst

与树脂胶泥混合后，能立即引起化学反应，使树脂胶泥凝结成固体的材料。

3. 5

凝胶时间 gel time

从树脂胶泥与固化剂混合起，到胶泥开始变稠、温度开始上升时的时间。

3. 6

等待安装时间 setting time

安装锚杆时，搅拌停止后到可以上托盘的时间。

3.7

树脂胶泥稠度 viscosity of resin mastic

表示树脂胶泥的软硬程度,以试锥1 min沉入树脂胶泥的深度(mm)来表示。

3.8

抗拔力 anti-pulling capacity

在规定锚固长度条件下,锚固剂与杆体锚固后,拉拔试验时锚固剂所能承受的极限载荷。

3.9

锚固力 anchor capacity

整根锚固剂与配套杆体锚固后,拉拔试验时锚固剂所能承受的极限载荷。

4 产品分类

4.1 分类

产品按凝胶时间不同进行分类,见表1。

表 1 产品分类

类型	特性	凝胶时间 s	等待安装时间 s	颜色标识
CKa	超快速	8~25	10~30	黄
CKb		26~40	30~60	红
K	快速	41~90	90~180	蓝
Z	中速	91~180	480	白
M	慢速	>180	—	—

注1: 在(22±1)℃环境温度条件下测定。

注2: 搅拌应在锚固剂凝胶之前完成。

4.2 规格

产品应符合表2的规定。

表 2 产品规格


锚固剂直径 mm	35	28	23
锚固剂长度 cm	30~50	30~100	30~100
推荐适用钻孔直径 mm	40~44	32~36	27~30

注: 用户特殊需要时,可生产其他规格的锚固剂;锚固剂长度由供需双方商定。

4.3 型号

锚固剂型号编制依据 MT/T 154.1

锚固剂型号表示方法如下:

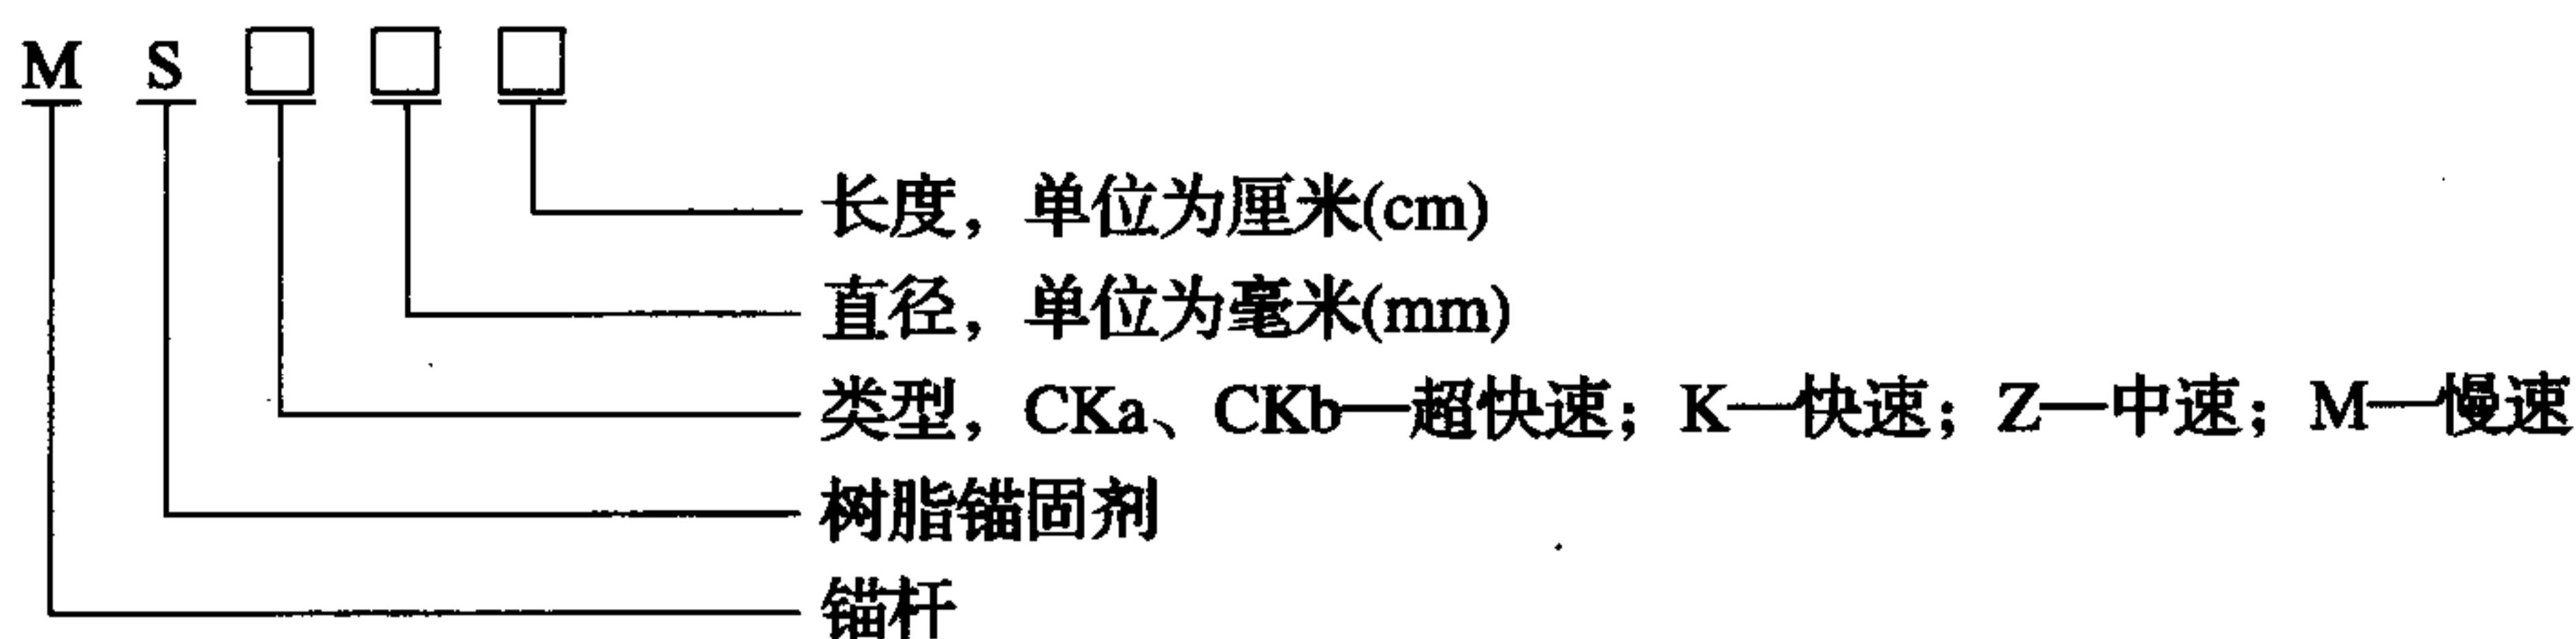

示例：直径为 23 mm、长度为 35 cm 的快速树脂锚杆锚固剂，可表示为 MSK2335。

5 技术要求

5.1 原材料

产品所使用材料应符合有关国家标准、行业标准和设计要求，并有合格证明书、质量保证书。材料进厂后应进行验收试验。

5.2 外观

锚固剂应装填饱满，质地柔软，颜色均匀，树脂胶泥不分层、不沉淀，固化剂分布均匀，封口严密，无渗漏，各型号锚固剂的标识应符合表 1 的规定。

5.3 直径、长度偏差

锚固剂直径偏差为±0.5 mm，长度偏差为±5 mm。

5.4 树脂胶泥稠度

环境温度为(22±1)℃时，树脂胶泥稠度应不小于 30 mm。

5.5 固胶比

固化剂与树脂胶泥的质量比应不小于 4%。

5.6 凝胶时间

锚固剂凝胶时间应符合表 1 的规定。

5.7 抗压强度

环境温度为(22±1)℃、龄期 24 h 条件下，锚固剂抗压强度应不小于 60 MPa。

5.8 抗拔力

锚固长度 125 mm，模拟孔直径 28 mm，配套杆体为直径 20 mm、屈服强度 500 MPa 的无纵肋螺纹钢杆体，龄期 2 h 条件下，抗拔力应不小于 100 kN。

5.9 锚固力

在表 3 规定的龄期，锚固力应不小于与之配套杆体规定屈服力的 1.2 倍。

表 3 规定期

单位为分钟

类型	CKa	CKb	K	Z	M
规定龄期	5	10	15	30	—

5.10 热稳定性能

树脂胶泥在(80±2)℃条件下放置 20 h，取出后在(22±1)℃环境温度下放置 4 h，树脂胶泥不应变硬，且其稠度不小于 16 mm。

6 试验方法

6.1 外观

目测，手捏。

6.2 直径、长度

直径：用分度值为 0.02 mm 的游标卡尺测量。

面黏结失效；配套杆体采用直径 20 mm，屈服强度为 500 MPa 的无纵肋螺纹钢杆体，锚固长度 125 mm。

6.7.3 环境条件

测试环境温度为(22±1)℃。

6.7.4 测定

放置 2 h，进行锚固剂抗拔力测试。

6.8 锚固力

6.8.1 试验仪器同 6.7.1。

6.8.2 试件：整根树脂锚固剂和与之配套的金属杆体，与锚固剂直径相匹配的模拟钢管。

6.8.3 安装：安装搅拌采用煤电钻或其他搅拌装置，其转速不低于 300 r/min，扭矩不小于 40 N·m，边旋转搅拌边推进，搅拌时间为：超快型锚固剂为 6 s~15 s；其他型号锚固剂为 20 s~25 s。搅拌停止后，应等到锚固剂凝胶后才能松开搅拌连接装置。

6.8.4 在表 3 规定试验龄期，进行锚固力测试。

6.9 热稳定性能

6.9.1 设备、仪器

恒温干燥箱，温度精度为±1℃。

6.9.2 测定

6.9.2.1 把去掉固化剂的锚固剂保持原封口状态放入(80±2)℃恒温干燥箱中，放置 20 h。

6.9.2.2 取出锚固剂，在(22±1)℃环境条件下放置 4 h。

6.9.2.3 按 6.3 方法测定树脂胶泥稠度。

7 检验规则

7.1 检验分类

锚固剂检验分出厂检验和型式检验。

7.2 检验项目

锚固剂出厂检验和型式检验项目见表 4。

表 4 检验项目

序号	检验项目	不合格分类	技术要求	检验方法	检验类型	
					出厂	型式
1	外观	C	5.2	6.1	√	√
2	直径、长度	C	5.3	6.2	√	√
3	树脂胶泥稠度	C	5.4	6.3	√	√
4	固胶比	B	5.5	6.4	√	√
5	凝胶时间	A	5.6	6.5	√	√
6	抗压强度	A	5.7	6.6	△	√
7	抗拔力	A	5.8	6.7	—	√
8	锚固力	A	5.9	6.8	△	√
9	热稳定性能	A	5.10	6.9	√	√

注 1：“√”表示检验项目；“—”表示不检验项目。

注 2：“△”表示出厂检验时，抗压强度与锚固力选一项。

7.3 出厂检验

7.3.1 出厂检验的样品应按 GB/T 10111 的规定，从提交的检验批中随机抽样，抽样检验采用 GB/T

2828.2—2008 抽样方案,类型选用一次抽样,批量 N 为 2 000,极限质量 LQ 选用 31.5,采用模式 B,检验水平为 S-3,抽样方案见表 5。

表 5 抽样方案

样本大小 n	极限质量 LQ	接收数 A_c	接收质量限 AQL
13	31.5	1	4.00

7.3.2 判定规则执行 GB/T 2828.2—2008 中 5.2 的规定。

7.4 型式检验

7.4.1 有下列情况之一时,产品应进行型式检验:

- a) 新产品或老产品转厂生产时;
- b) 正式生产的产品在材料、工艺有较大改变,可能影响产品性能时;
- c) 正常生产的产品,每年应进行 1 次型式检验;
- d) 产品停产 1 年以上,重新恢复生产时;
- e) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;
- f) 国家有关部门提出进行型式检验的要求时。

7.4.2 型式检验的样品应从出厂检验合格的产品中,按 GB/T 10111 的规定进行随机抽样。抽样检验采用 GB/T 2829—2002,抽样方案及有关数据见表 6。

表 6 型式检验抽样方案及有关数据

试验组别	不合格分类	不合格质量水平 RQL	判别水平 DL	抽样方案类型	判定组数 $[A_c, R_e]$	样本量 n
1	A	30	I	一次	[0,1]	3
2	B	40	II	一次	[0,1]	4
3	C	50	III	一次	[0,1]	4

7.4.3 判定规则执行 GB/T 2829—2002 中 5.11 的规定。

8 标志、包装、运输与贮存

8.1 标志

出厂时应随产品附产品使用说明书、质量检验合格证、安全标志标识,并注明产品名称、规格型号、执行标准、生产日期、质检员、厂名、厂址。

8.2 包装

箱体用钙塑板或硬纸板,也可根据供货合同要求包装。每箱总重量一般不超过 20 kg。

8.3 运输

在运输过程中,要轻搬轻放,防止摔撞。不得在日光下曝晒和雨淋。

8.4 贮存

锚固剂应在温度为 4 °C ~ 25 °C 的避光防火仓库中贮存。有效期应不小于 3 个月。

中华人民共和国煤炭

行业标准

树脂锚杆

第1部分：锚固剂

MT 146.1—2011

*

煤炭工业出版社 出版
(北京市朝阳区芍药居35号 100029)

网址: www.cciph.com.cn

煤炭工业出版社印刷厂 印刷
新华书店北京发行所 发行

*
开本 880mm×1230mm 1/16 印张 3/4
字数 11千字

2011年9月第1版 2011年9月第1次印刷

15 5020 · 594

社内编号 6677

版权所有 违者必究

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,本社负责调换

MT 146.1—2011